Características Técnicas / Technical Features

WALKYRIA
FRESNO | SILVER | MAPLE

Madera porcelánica esmaltada

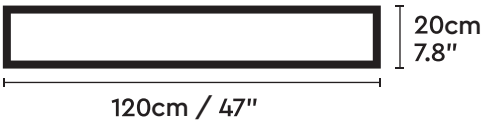

ENSAYOS	RESULTADOS	
UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL	MEDIDAS (%)	**CUMPLE CON LA NORMA**
UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA	VALOR MEDIO (%)	**0,1%**
UNE-EN-ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	FUERZA DE ROTURA (N)	**1800 - 2400 N**
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (N/mm²)	**35 - 45 N/mm²**
UNE-EN ISO 10545-6 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA	ABRASIÓN PROFUNDA (mm^3)	**110-130 mm^3**
UNE-EN ISO 10545-8 DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	COEFICIENTE DE DILATACIÓN	**< 7,0 x 10-6ºC**
UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	RESULTADO	**RESISTE**
UNE-EN ISO 10545-10 EXPANSIÓN POR HUMEDAD	EXPANSIÓN POR HUMEDAD (mm/m)	**<0,1 mm/m**
UNE-EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA	RESULTADO	**RESISTE**
UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA	CLORURO AMÓNICO 100 g/l	**GA**
	HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l	**GA**
	ÁCIDO CLORHÍDRICO 3 %	**CUMPLE CON LA NORMA**
	ÁCIDO CITRÍCO 100 g/l	
	HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 g/l	
UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO	**5**
	SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO	**5**
	ACEITE DE OLIVA	**5**

MURO
PISO
INTERIOR
RESIDENCIAL
EXTERIOR
JUNTA 2mm
MEDIO USO COMERCIAL
RECTIFICADO
33 CARAS
DESFASE 20cm
RELIEVE
MATE
TRUE DEFINITION

INSPECCIONADO POR : Guandong Qingyuan Supervision Testing Institute of Quality and Metrology
La información descrita representa los resultados del material sometido a pruebas.
Prohibida su reproducción total o parcial sin la validación de laboratorio

Pablo A. Gonzalez Garza #500
Col San Jerónimo
Monterrey, Nuevo León, MÉXICO
gante@gante.mx **www.gante.mx**